

Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2024.

NÚMERO 030

TEMA DE CONSULTA

Caja de archivo de mediano formato.

PROCESO

Conservación y Preservación.

COMPETENCIA:

Previo a resolver la consulta, se señala que de conformidad con el Decreto No. 158 de 2022 *"Por el cual se establece la estructura del Archivo General de la Nación y se determinan las funciones de las diferentes dependencias"*. Es función de la Subdirección de Política y Normativa liderar y consolidar la emisión de conceptos técnicos y/o recomendaciones sobre la implementación de la política archivística.

MOTIVO DE LA CONSULTA:

Informar si la caja entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI al Archivo General de la Nación cumple con las especificaciones técnicas adjuntas en la solicitud.

CONSIDERACIONES

Sobre la respuesta, conviene precisar en primer término, que las consultas que se presentan a esta entidad, se resuelven de manera general, abstracta e impersonal, de acuerdo con las funciones conferidas en el ejercicio de las atribuciones de dirección y coordinación de la función archivística del estado colombiano, expresamente señalada en la Ley 594 de 2000 y se circunscribe a hacer claridad en cuanto al texto de las normas de manera general, para lo cual armoniza las disposiciones en su conjunto, de acuerdo con el asunto que se trate y emite su concepto, ciñéndose en todo a las normas vigentes sobre la materia.

RESPUESTA

Sobre la muestra suministrada de la caja para almacenamiento de archivos de mediano formato, se realizaron pruebas cualitativas y cuantitativas, así:

Análisis cuantitativos:

1) Dimensiones


- Base:
 - Internas: 57 cm x 40 cm x 8.5 cm (largo, ancho, alto respectivamente)
 - Externas: 58.5 cm x 41 cm x 9.0 cm.
- Tapa:
 - Internas: 57.5 cm x 41.5 cm x 7.5 cm.
 - Externas: 62 cm x 42.5 cm x 8.0 cm.

2) Potencial de Hidrógeno - pH superficial:

- Interno: 7.3 (valor promedio de 3 mediciones).
- Externo: 7.3 (valor promedio de 3 mediciones).

Análisis cualitativos:

- 1) A nivel visual **NO** se evidencia recubrimiento interno.
- 2) Durante el proceso de armado de la caja se evidenció el desgarro (estallamiento) del cartón en las líneas del grafado (doblecés), como se muestra en las siguientes imágenes:

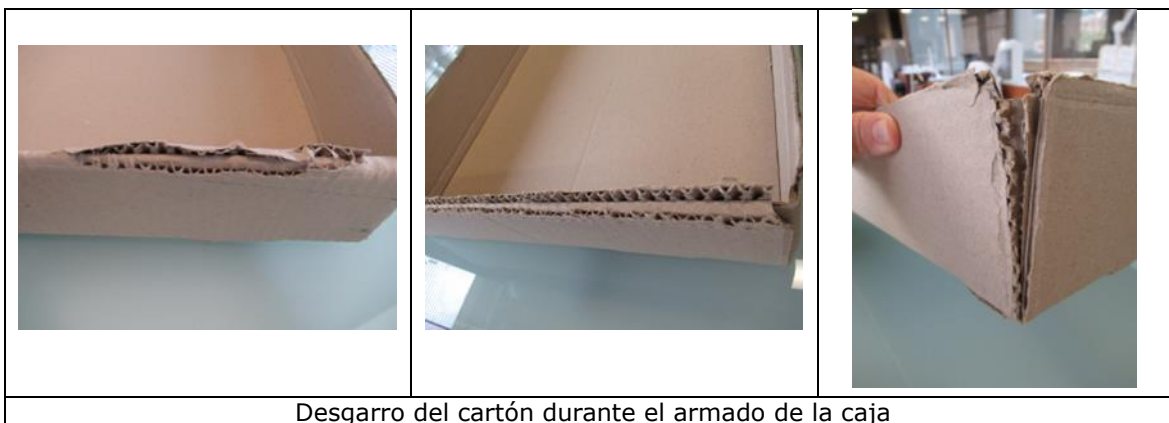

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los análisis realizados, se concluye:

- 1) Las dimensiones de la caja se ajustan al requerimiento.
- 2) El pH superficial (7.3) es aceptable (neutro), esto se atribuye, posiblemente, al contenido de carbonato de calcio en el material.
- 3) No se evidencia recubrimiento interno del cartón.

- 4) Dado el desgarre que presenta la unidad (estallamiento del cartón), se deduce que el material no posee la propiedad de *resistencia a la compresión vertical* requerida (930 kgf/m^2).

De lo anterior se concluye que la muestra analizada, **no cumple** con todos los requerimientos para el almacenamiento documental.

Se recomienda solicitar al proveedor la ficha técnica del producto y la certificación de cumplimiento de las especificaciones solicitadas por la entidad.

Atentamente,

LAURA SÁNCHEZ ALVARADO

Subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental

Proyectó: Martha Luz Cárdenas. Profesional especializada GCR.

Revisó: Eliana Rocío Pachón. Coordinadora GCR.

Aprobó: Diego Alejandro García Jiménez – Profesional especializado - SPA

Archivado en: 400.09.04 conceptos técnicos-SGP.